

Tipi di calcestruzzo CPN, SN EN 206 (2014), NA (2016)

In vigore dal 1.1.2017

Calcestruzzo a prestazione garantita

Requisiti basilari e requisiti supplementari per i tipi di calcestruzzo usuali (calcestruzzo fresco, messa in opera con gru o pompa) per l'Edilizia (da A a C) e per il Genio civile (da D a G) nonché per i pali trivellati e le paratie (da H a L) con un grano massimo degli aggregati di mm 32

Tipi di calcestruzzo Requisiti	CPN 0 (zero)	CPN A ¹⁾	CPN B	CPN C	CPN D (T1) ^{2,3)}	CPN E (T2) ³⁾	CPN F (T3) ⁴⁾	CPN G (T4) ⁴⁾	CPN H (P1) ⁷⁾	CPN I (P2) ⁷⁾	CPN K (P3) ⁷⁾	CPN L (P4) ⁷⁾
Requisiti basilari												
Corrispondenza	Calcestruzzo secondo SN EN 206	Calcestruzzo secondo SN EN 206	Calcestruzzo secondo SN EN 206	Calcestruzzo secondo SN EN 206	Calcestruzzo secondo SN EN 206	Calcestruzzo secondo SN EN 206	Calcestruzzo secondo SN EN 206	Calcestruzzo secondo SN EN 206	Calcestruzzo secondo SN EN 206	Calcestruzzo secondo SN EN 206	Calcestruzzo secondo SN EN 206	Calcestruzzo secondo SN EN 206
Classe di resistenza alla compressione	C12/15	C20/25	C25/30	C30/37	C25/30	C25/30	C30/37	C30/37	C25/30	C25/30	C20/25	C20/25
Classe(i) di esposizione	X0(CH)	XC2(CH)	XC3(CH)	XC4(CH) XF1(CH)	XC4(CH) XD1(CH) XF2(CH)	XC4(CH) XD1(CH) XF4(CH)	XC4(CH) XD3(CH) XF2(CH)	XC4(CH) XD3(CH) XF4(CH)	non indicata ⁸⁾	non indicata ⁸⁾	non indicata ⁸⁾	non indicata ⁸⁾
Valore nominale del grano massimo	D _{max} 32	D _{max} 32	D _{max} 32	D _{max} 32	D _{max} 32	D _{max} 32	D _{max} 32	D _{max} 32	D _{max} 32	D _{max} 32	D _{max} 32	D _{max} 32
Classe di contenuto di cloruri	Cl 0,10 ⁵⁾	Cl 0,10 ⁵⁾	Cl 0,10 ⁵⁾	Cl 0,10 ⁵⁾	Cl 0,10 ⁵⁾	Cl 0,10 ⁵⁾	Cl 0,10 ⁵⁾	Cl 0,10 ⁵⁾	Cl 0,10	Cl 0,10	Cl 0,10	Cl 0,10
Classe di consistenza ⁶⁾	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3	F4	F5	F4	F5
Requisiti supplementari per le classi di esposizione da XF2 a XF4												
Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo	no	no	no	no	media	elevata	media	elevata	(ev. media) ⁹⁾	(ev. media) ⁹⁾	no	no
Requisiti supplementari (da stabilire in base all'oggetto specifico)												
Resistenza RAA	Secondo SN EN 206, cifra 5.3.4/NA											
Resistenza ai solfati	no	no	no	no	no	elevata	media	elevata	(ev. media) ⁹⁾	(ev. media) ⁹⁾	no	no

1) Il tipo di calcestruzzo A soddisfa anche i requisiti della classe XC1(CH).

2) Il tipo di calcestruzzo D soddisfa anche i requisiti della classe XF3(CH).

3) I tipi di calcestruzzo D e E soddisfano i requisiti della classe XD2a(CH). Definizione v. SN EN 206, cifra 4.1/NA.

4) I tipi di calcestruzzo F e G soddisfano i requisiti della classe XD2b(CH). Definizione v. SN EN 206, cifra 4.1/NA.

5) La classe di contenuto di cloruri indicata è idonea per il calcestruzzo armato e per il calcestruzzo precompresso.

6) La classe di consistenza indicata è a titolo informativo. Deve essere verificata da chi utilizza il calcestruzzo, in relazione alle condizioni quadro specifiche dell'oggetto e alle relative esigenze (p.es. procedimento di getto) nella fase dell'offerta e adattata secondo necessità (v. SN EN 206, cifra 5.3.4/NA). Eventuali adattamenti sono da fissare e considerare nell'offerta. Nota: secondo la SN EN 206, cifra 5.4.1, i requisiti della consistenza del calcestruzzo devono essere adempiti al momento della consegna del calcestruzzo dal produttore all'utilizzatore.

7) L'impiego di questo tipo di calcestruzzo è regolamentato nella norma SIA 267 «Geotechnik».


8) Per evitare malintesi, viene tralasciata l'indicazione di una classe di esposizione.

9) In singoli casi (p.es. superfici dei pali parzialmente scoperte) in base all'oggetto specifico, può essere richiesta una resistenza al gelo in presenza di sale «media».


Appendice

Schemi per la posa degli elementi di delimitazione
Misure in cm


Tipo 01

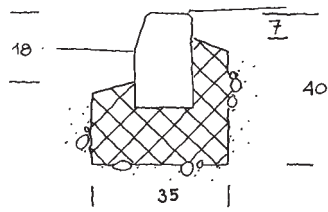


Tipo 02

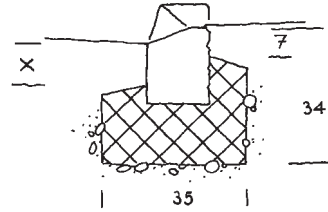


Tipo 03

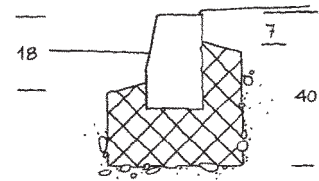


Tipo 04

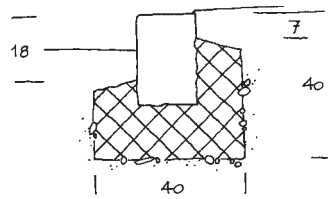


Tipo 05

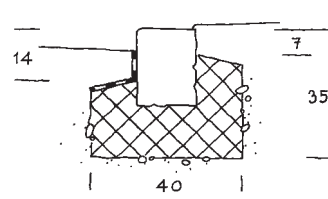


Tipo 06

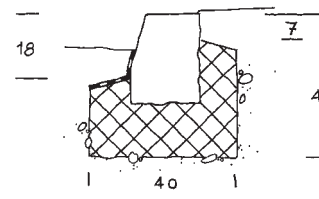


Tipo 07

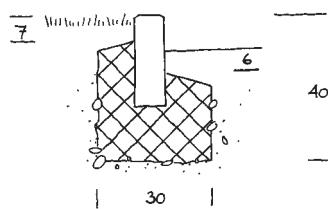


Tipo 08

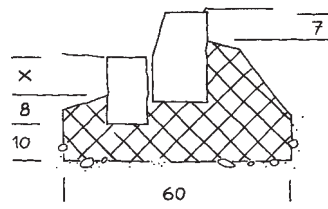


Tipo 09

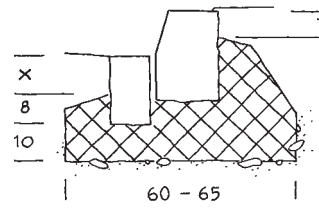


Tipo 10

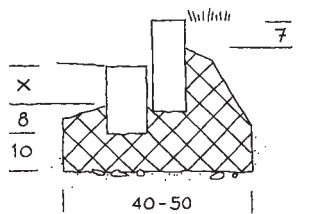


Tipo 11

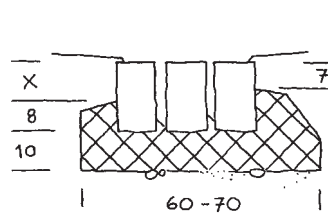


Tipo 12

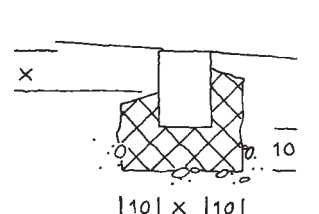


Tipo 12 A

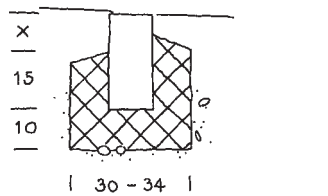


Tipo 13

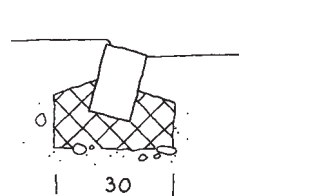


Tipo 14

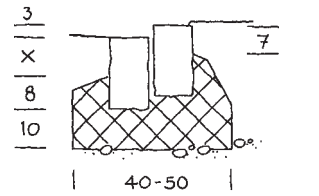


Tipo 14 A

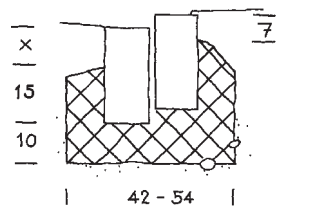


Tipo 15

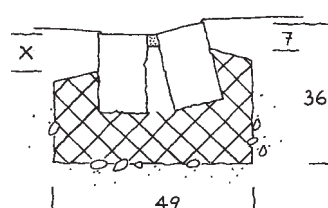


Tipo 15 A

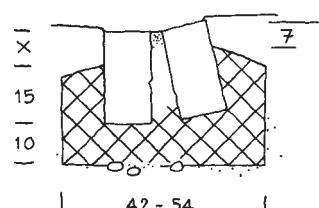


Tipo 16

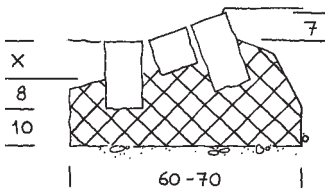


Tipo 17

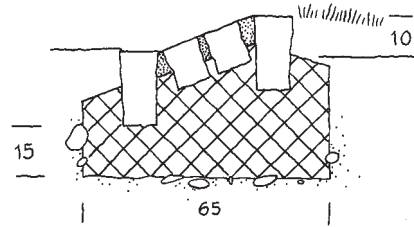


Tipo 18

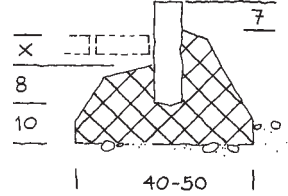


Tipo 19

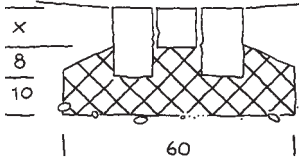


Tipo 20

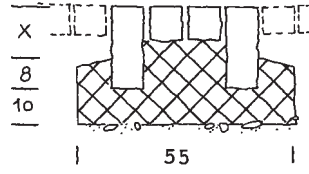


Tipo 21

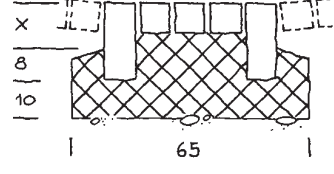


Tipo 22

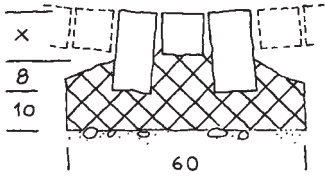


Tipo 23

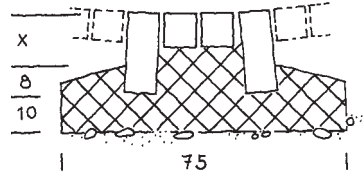


Tipo 24

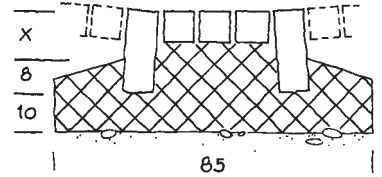


Tipo 25

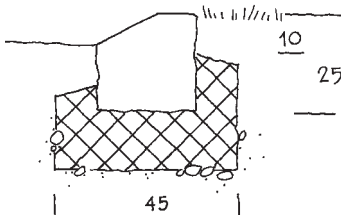


Tipo 26

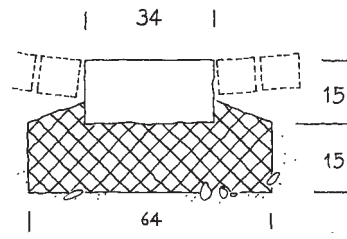


Tipo 27

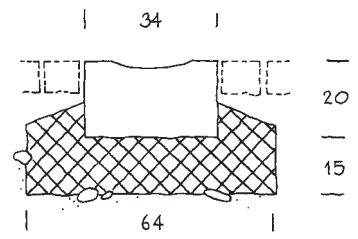


Tipo 28

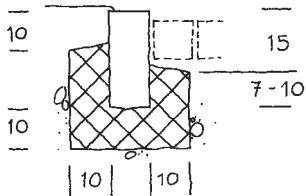


Tipo 29

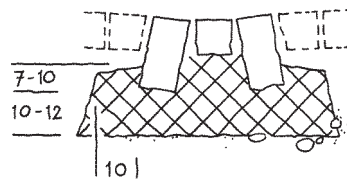


Tipo 30

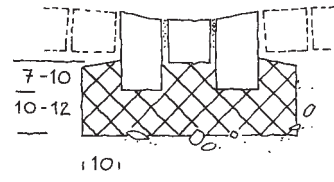


Tipo 31

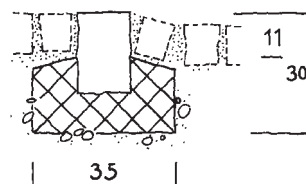


Tipo 32

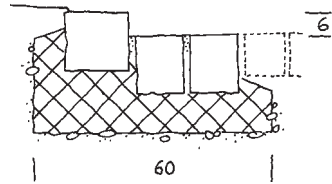

Tipo 33

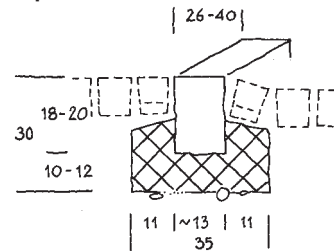

Tipo 34

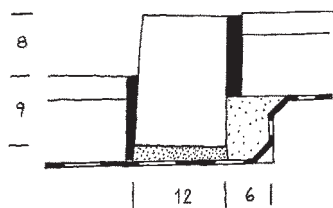

Tipo 35

